


чертежи изделий




Евровагонка

Имитация бруса

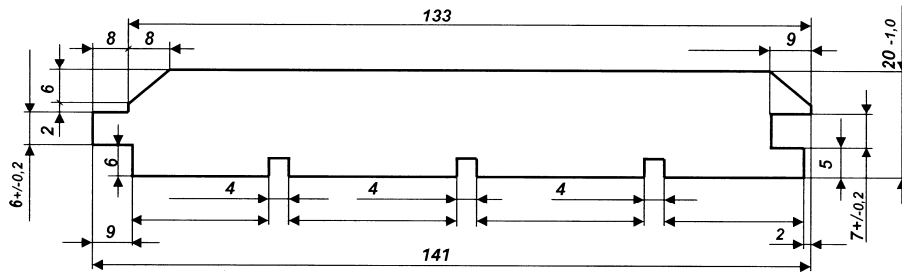


Блокхаус

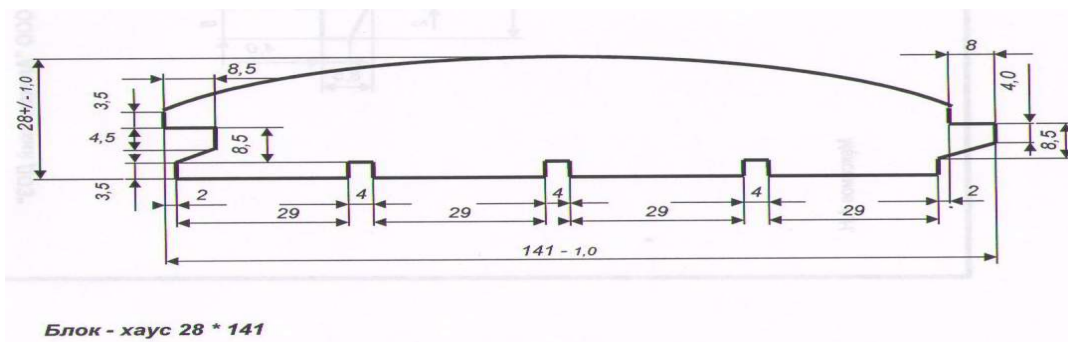

Блок - хаус 28 * 141

Доска пола

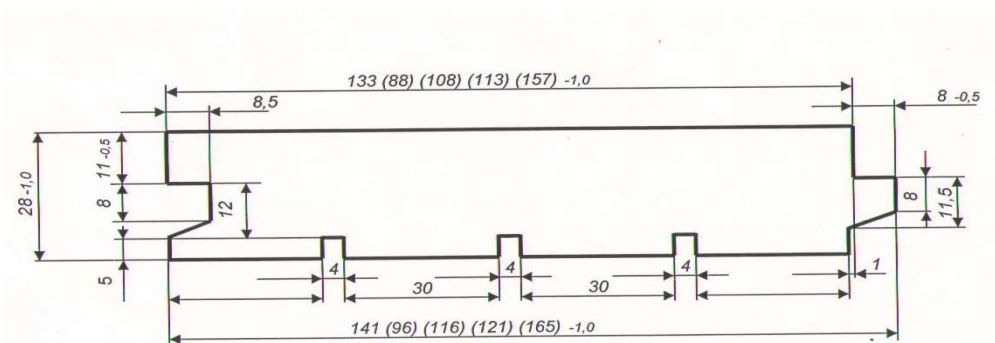

Доска пола 28 * 141

ТУ

Порода: Сосна,ель

влажность Влажность: $12\pm 3\%$

Длина 4;6 м.

Допуск: по толщине $\pm 0,5$ мм, по ширине $\pm 0,5$ мм, по длине +25/-12 мм

Пороки древесины и дефекты механической обработки		Сорт А/В (1й сорт)	Сорт С (2й сорт)
1. Сучки	- Здоровые, сросшиеся светлые и тёмные, с трещинами, пластевые, кромочные, ребровые, одиночные и разветвлённые;	Допускаются	Допускаются
	- Здоровые, частично сросшиеся светлые и тёмные, с трещинами, пластевые, кромочные, ребровые, одиночные и разветвлённые;	Допускаются без ограничения по количеству, диаметром до 30 мм или в долях ширины изделия не более 1/3	Допускаются
	- Здоровые, сросшиеся, частично сросшиеся светлые и тёмные, сшивные	Допускается 1 шт. на изделие, поверхностные по одной из пластей изделия не более 1/3 толщины изделия без выхода на другую пласт, диаметром (шириной) не более 30 мм, с учётом сохранения целостности всего изделия	Допускаются
	- Загнивающие, гнилые, табачные, пластевые, кромочные, ребровые;	Допускаются диаметром до 15 мм в количестве 2 шт. на изделие	Допускаются
	Несросшиеся, выпадающие, отверстия от выпавших сучков	Допускаются выпавшие на шипе и кромке паза диаметром до 20 мм не более 3 шт. на изделие, а так же отверстие от сучка на лицевой поверхности детали диаметром до 10 мм, не более 3 шт. на изделие	Допускаются отверстия от выпавших сучков диаметром до 30 мм, не более 5 шт. на изделие
2. Трещины	Пластевые, отлупные, сквозные и поверхностные с выходом на торцы	Допускаются поверхностные пластевые участками длиной не более 200 мм, торцевые, сквозные трещины усушки длиной до 100 мм, отлупные трещины на лицевой поверхности длиной до 50 мм, в количестве 1 шт. на изделие	Допускаются без ограничения при условии сохранности целостности всего изделия
3. Сердцевина	С выходом на лицевую поверхность	Допускается на лицевой поверхности изделия суммарной длиной до 1/2 общей длины изделия	Допускается
4. Смоляные кармашки	На лицевой поверхности	Допускаются без ограничения по количеству, шириной до 10 мм длиной не более 50 мм	Допускаются
5. Ненормальные окраски, гнили и биологические повреждения	Гниль	Не допускается	Допускается твёрдая ситовая до 1,3 площади изделия
	Грибные ядровые пятна и	Допускаются на лицевой	Допускается без ограничения

6. Дефекты механической обработки	полосы	поверхности в виде светлых пятен и полос, площадью не более 20 %, при условии сохранения структуры и твёрдости древесины	по площади при условии сохранения структуры и твёрдости древесины
	Синева	Не допускается	Допускается
	Червоточина	Не допускается	Допускается
	Обзол	Допускается при отсутствии коры: - для профильных изделий, имеющих элементы узлов шипового соединения на не лицевой поверхности и поверхности перекрываемой при сборке, на кромке шипа, при условии сохранения качества сборки данных изделий; - для досок, брусков и реек фрезерованных с фасками допускается тупой обзол с выходом на кромку и пласть до 2 мм, очищенный от коры длиной не более 200 мм	Допускается тупой обзол без ограничения по длине
	Не простроганная поверхность	Допускается поверхностная до 20% площади лицевой поверхности, на кромках гребня допускается без ограничения по длине, при условии сохранения качества сборки данных изделий;	Допускается
Сколы и вырывы	Допускается на лицевой поверхности отдельные, неглубокие сколы и вырывы глубиной до 2 мм в количестве до 2 шт. на пог.м. изделия	Допускаются	

Упаковка

на каждой пачке должен быть либо вложена либо наклеена этикетка со штрих-кодом по образцу заказчика .

Евровагонка

Пачки по 10 шт в термоусадочной пленке, связки пачек по 88 шт 11 в ряд 8 рядов. Стяжка лента 1шт на 1м длины через прокладки на связку с проставками не менее 50 мм с низу для механической разгрузки погрузки.

Имитация бруса

Пачки по 4 шт в термоусадочной пленке, связки пачек по 56 шт 7 в ряд 8 рядов. Стяжка лента 1шт на 1м длины через прокладки на связку с проставками не менее 50 мм с низу для механической разгрузки погрузки.

Блокхаус

Пачки по 3шт в термоусадочной пленке, связки пачек по 56 шт 7 в ряд 8 рядов. Стяжка лента 1шт на 1м длины через прокладки на связку с проставками не менее 50 мм с низу для механической разгрузки погрузки.